Identification et élimination de taches de colle: conseils et consignes

Les taches de colle sur les revêtements de sol et les parquets sont toujours contrariantes, surtout si elles ont déjà durci. Le donneur d'ordre/maître d'ouvrage exige leur élimination complète, sans dégâts pour le revêtement ou le parquet, et sans que cela nuise durablement à l'esthétique de la surface. Cela peut causer des problèmes au poseur de sol. La question est alors de savoir si le donneur d'ordre/maître d'ouvrage doit accepter ces dommages, même légers, comme des «irrégularités», ou s'il peut exiger le remplacement du revêtement de sol. Le poseur de sol peut-il s'en sortir avec une remise de prix? Cela dépend bien sûr du donneur d'ordre/maître d'ouvrage: c'est à lui d'accepter ou non cette solution. Par expérience, les dommages esthétiques sont en général source de problèmes et de conflits. Ils engendrent la plupart du temps des réclamations.
L'élimination des taches de colle ne se fait pas de la même manière pour les taches fraîches et les tâches durcies. Tant que la tache est fraîche, le poseur sait quelle colle il a utilisée. Avec des taches durcies, la pose du revêtement remonte à un certain temps. Le poseur doit donc investiguer pour identifier la nature de la colle. Voici quelques pistes pour les principales colles utilisées pour les sols:

Les colles à dispersion sont les plus fréquentes
- Teinte claire ou brun moyen
- Joints élastiques
- La colle commence à ramollir env. 15 minutes après mouillage à l'eau
- La colle dégage une odeur de brûlé au contact d'une flamme

Colles polyuréthanes
- Teinte brun clair, gris ou jaunâtre
- Joints extrêmement durs
- Les joints des colles élastiques pour parquets sont un peu moins durs.

Colles SMP
- Teinte beige
- Selon la colle, le cordon peut être souple ou dur.

Colles à base de résine synthétique
- Teinte claire à brun foncé
- Surfaces dures, parfois friables
- Structure cristalline: de fins cristaux apparaissent lors du test de grattage avec un tournevis

Colles néoprènes
- Aucune strie visible
- Ne durcissent pas
- Ne deviennent pas friables
- Effet chewing-gum

Remarques générales sur l'élimination des taches de colle

- Il est conseillé, par sécurité, de faire un essai, surtout pour éliminer les taches de colle durcies.
- Il convient de réaliser l'essai sur une surface placée à un endroit que le maître d'ouvrage/client ne voit pas en permanence dans le cadre d'une utilisation normale.
- La plupart des fabricants de colles pour revêtements de sol et de produits de nettoyage proposent des lingettes en 100% polypropylène imbibées d'un nettoyant doux. Tout poseur devrait en avoir avec lui sur le chantier. Ces lingettes permettent d'éliminer les résidus de colle à dispersion, SMP, PUR monocomposant et PUR à deux composants frais ou légèrement séchés sur les revêtements tels que les parquets ou les sols PVC.

Adhésifs à dispersion
- Les taches de colle à dispersion fraîches sur les revêtements élastiques, textiles ou les parquets doivent être éliminées immédiatement avec une lingette appropriée, ou à la rigueur avec un chiffon propre et humide. Cette méthode fonctionne également avec les fixations à dispersion fraîches.
- Les taches de colle à dispersion durcies sur les revêtements élastiques et les parquets peuvent être éliminées en grande partie à l'aide d'un grattoir ou d'une spatule en plastique. Les restes de colle sur le parquet peuvent être enlevés avec du chlorure de méthylène. Pour éliminer les résidus de colle sur les revêtements élastiques, les tamponner sans frotter avec des lingettes appropriées ou avec des chiffons imbibés d'eau et de liquide vaisselle. Pour les taches particulièrement tenaces, on peut aussi essayer avec des chiffons imbibés de diluant pour néoprène. Sur les moquettes et les revêtements aiguilletés, il est conseillé de procéder comme suit: avec une lingette appropriée ou un reste de la moquette ou du revêtement aiguilleté imbibé d'eau et de liquide vaisselle, tamponner de l'extérieur vers l'intérieur de la tache durcie, en tournant légèrement.

Là encore, ne surtout pas frotter. Pour les taches durcies, on peut également imbiber le reste de moquette ou de revêtement aiguilleté avec un diluant pour néoprène. Il n'est cependant pas exclu que les moquettes ou revêtements aiguilletés conservent des dommages esthétiques durables. Il est conseillé de convenir en amont toutes ces mesures et les conséquences potentielles avec le donneur d'ordre/maître d'ouvrage.

Colles polyuréthanes à un ou deux composants

Les taches de colle polyuréthane sur les revêtements élastiques ou le parquet doivent être éliminées immédiatement avec des lingettes appropriées ou de l'alcool à brûler vendu dans le commerce. Les taches durcies peuvent être éliminées en grande partie avec un grattoir ou une spatule en plastique. Les résidus de colle doivent ensuite être supprimés avec du chlorure de méthylène, le nettoyant pour peintures Nikotex ou le nettoyant pour vitres Sidolin. Mais l'expérience a montré qu'il reste toujours des traces plus ou moins visibles sur le parquet et les revêtements élastiques.

Colles hybrides élastiques à un composant (colles MS, MSP)

Éliminer immédiatement les taches de colle fraîches à l'aide d'une lingette appropriée. Les taches durcies peuvent être éliminées en grande partie avec un grattoir ou une spatule en plastique. Éliminer ensuite les résidus de colle avec un chiffon imbibé d'alcool ou d'alcool à brûler. Là encore, des traces peuvent rester visibles.

Colles à base de résine synthétique

Les taches fraîches de colle à base de résine synthétique doivent être éliminées immédiatement avec un diluant pour colles à base de résine synthétique. Les taches durcies peuvent être éliminées en grande partie avec un grattoir ou une spatule en plastique. Les restes de colle peuvent être enlevés avec du chlorure de méthylène.



Les restes de colle à dispersion ont été essuyés avec une lingette.


Colles néoprènes

Les taches de colle néoprène fraîches peuvent être éliminées avec un chiffon imbibé de diluant pour néoprène ou d'alcool à brûler disponible dans le commerce. Les taches durcies doivent être éliminées mécaniquement à l'aide d'un grattoir en plastique puis d'un chiffon imbibé de solvant pour néoprène.

Colle à bois PVAC

Les taches fraîches doivent être éliminées immédiatement avec une lingette appropriée. Si une peau s'est formée, la gratter à l'aide d'un grattoir ou d'une spatule en plastique puis frotter avec un chiffon humide. De nombreux fabricants proposent des nettoyants spéciaux pour la colle à parquet.

Les méthodes et produits cités ci-dessus ne sauraient être considérés comme exhaustifs. En outre, ils ne garantissent pas toujours un succès total, surtout avec les résidus de colle durcis. Il faut donc toujours faire des essais et examiner la problématique avec le donneur d'ordre/maître d'ouvrage.

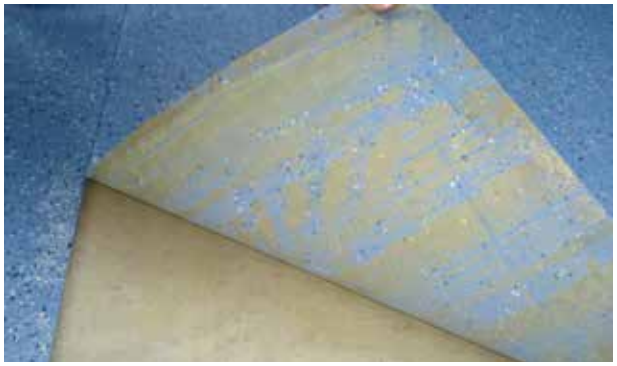

Les résidus de colle à dispersion durcis ont été enlevés à l'aide d'un grattoir en plastique, puis d'une lingette.

Auteur: Wolfram Steinhäuser 04/24
L'article suivant n'a pas été rédigé par Flooright AG. Il a été soit rédigé à la demande de Flooright AG soit publié sur la plateforme de Flooright AG avec l'autorisation expresse de l'auteur. L'article est protégé par le droit d'auteur et ne peut être réutilisé sans l'autorisation de l'auteur.